〈Table 2〉 TEST RESULTS

Test method	KS F 2805	Date tested	Febraury 7, 2012
Test specimen	Polyester(T-max) 48 kg/m³, 50 ㎜	Condition	Temperature : (10 ± 1) ℃ Humidity : (50 ± 5) %RH

Frequency (Hz)	Sound absorption coefficients(α)
100	0.15
125	0.21
160	0.34
200	0.42
250	0.61
315	0.71
400	0.78
500	0.86
630	0.93
800	1.05
1 000	0.97
1 250	1.03
1 600	0.97
2 000	1.01
2 500	1.00
3 150	0.98
4 000	1.03
5 000	1.06
NRC	**0.86**

※ MEASURED GRAPH

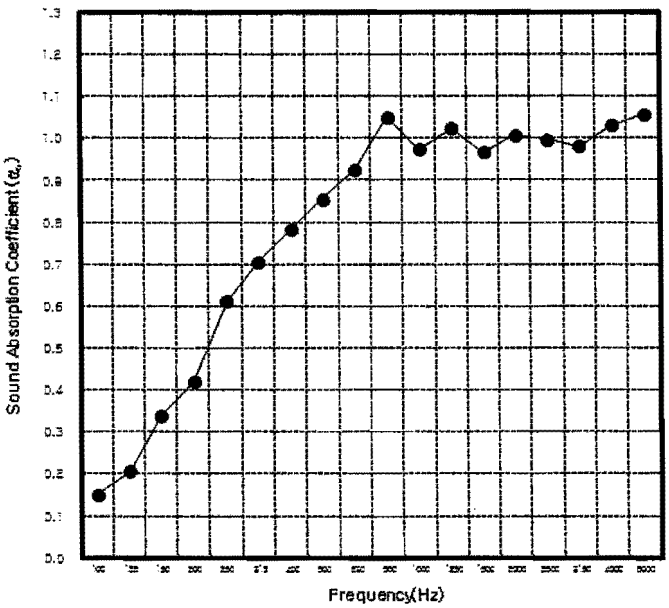

- Unit size : 1 000 ㎜ × 2 000 ㎜ × 50 ㎜
- Composed materials : Polyester(T-max) 48 kg/m³, 50 ㎜

Tested and Reported by :

Kim Jeonguk
Research Engineer
Construction materials &
Environmental Team

Reviewed by :

Jeong Jaegun
Team Leader
Construction materials &
Environmental Team